


فیلم BOPET شفاف

PETPAK 322S

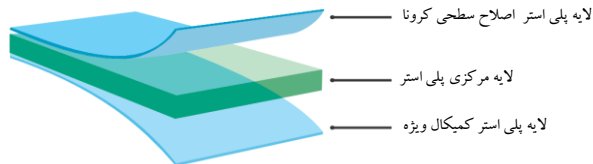

ویژگی ها:

- براقیت و وضوح بالا
استحکام مکانیکی عالی
پایداری حرارتی مناسب
خاصیت Flatness خوب
لا به کمیکال با چسندگی، عالی، به متال، چسب و انواع مرکب ها

کاربرد:

- فیلم شفاف پلی استر با مضارف عمومی برای بسته بندی منعطف جهت چاپ و لمینیت مناسب برای مضارف در دمای بالا (hot filling)، استر لنز اسون و یاستر و نر اسون ...

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۸μ	۱۰μ	۱۲μ	۱۸μ	۲۳μ	۳۶μ	
بازده	ASTM D4321	m²/Kg	-	۸۹.۳	۷۱.۴	۵۹.۵	۳۹.۶	۳۱.۱	۱۹.۸	
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm	سمت کیمیکال	۴۸						
			سمت کرونا	≥ ۵۴						
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm²	MD	۱۸۰		۱۹۰				
			TD	۱۹۰		۲۰۰				
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۰		۱۳۵				
			TD	۱۲۰		۱۲۵				
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۲		۱.۵				
			TD	۱		۰.۵				
کدورت	ASTM D1003	%	-	۳		۳.۵				
براقیت	ASTM D2457	%	-	۱۳۵						
ضریب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	-	۰.۵						
نرخ عبور بخار آب (38°C, 90% RH)	ASTM F1249	g/m²/day	-	۶۰	۵۰	۴۵	۳۵	۳۰	۲۰	
نرخ عبور اکسیژن (23°C, 0% RH)	ASTM D3985	cc/m²/day	-	۱۴۵	۱۳۵	۱۳۰	۹۰	۸۰	۷۰	

جهت عرضي فيلم : TD جهت طولی فيلم : MD

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.

دهای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.

شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایل “راهنمای استفاده از محصولات” را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایش نمایند.